

Reinigung - Pflege

ASM-Profile


Um die Langlebigkeit der ASM-Profile FSR Schwimmbadroste zu erhalten, ist es notwendig diese einer regelmäßigen und ordnungsgemäßen Pflege bzw. Reinigung zu unterziehen. Hierzu empfehlen wir die Roste ein- bis zweimal wöchentlich (in Thermal- und Solebädern, Mineralbädern sowie Schwefelbädern auch häufiger) zu reinigen.

Die Roste dazu aus der Rinne nehmen und an geeigneter Stelle zur Reinigung bereit legen. Zur Reinigung der ASM-Profile Schwimmbadroste sollten Sie ausschließlich handelsübliche Neutral- sowie milde alkalische Kunststoffreiniger benutzen. Zur Reinigung können handelsübliche "Bürsten und Schrubber" genutzt werden.

Nach der Reinigung sind sämtliche, vermeidlich zurückgebliebene Reinigungsmittelrückstände mit ausreichend klarem Wasser abzuwaschen. Hier ist eine sorgfältige Kontrolle durch den Anwender von Nöten.

Die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger bis ca. 50 bar, einer maximalen Wassertemperatur von ca. 65 °C sowie unter Einhaltung eines Mindestabstandes zum Rost von mind. 30 cm ist ebenfalls möglich. Bei nicht geeigneten Reinigern, Falschdosierungen, einer zu langen Einwirkzeit oder nicht ausreichender Spülung mit klarem Wasser, kann es zu Versprödungen – bis hin zum Poröswerden – sowie ggf. zu Verfärbungen des Materials kommen.

Des Weiteren empfehlen wir die Roste bei Nichtgebrauch im Winter (Außenbereich) einzulagern. Um die Roste ausreichend vor Schmutz und Beschädigung zu schützen, genügt es, diese mit einer geeigneten handelsüblichen Plane abzudecken.

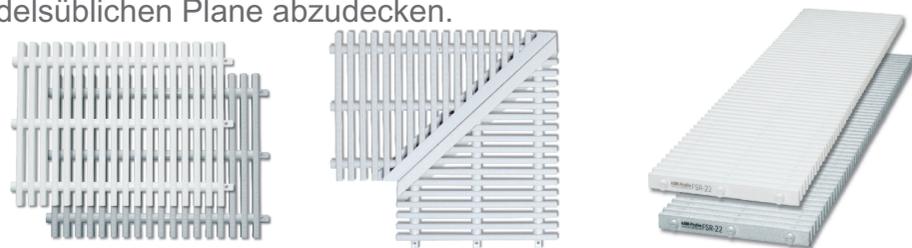

Wir produzieren nicht nur Standardlösungen, Sonderlösungen kurzfristig möglich.

ASM-Profile

Ihr Hersteller für Eingangsmatten und Profile



Dehnfugenprofile
Eckschutzprofile
Eingangsmatten
Sportbodenprofile
Abschlussprofile
Treppenprofile
Schwimmbadroste


WhatsApp Bestell- und Informationsservice



Ihr direkter WhatsApp Kontakt zu uns.

ASM-Profile GmbH
An der Hansalinie 1
D-59387 Ascheberg
Germany

fon: +49 02593-957330
fax: +49 02593-957345
www.ASM-Profile.de
info@ASM-Profile.de

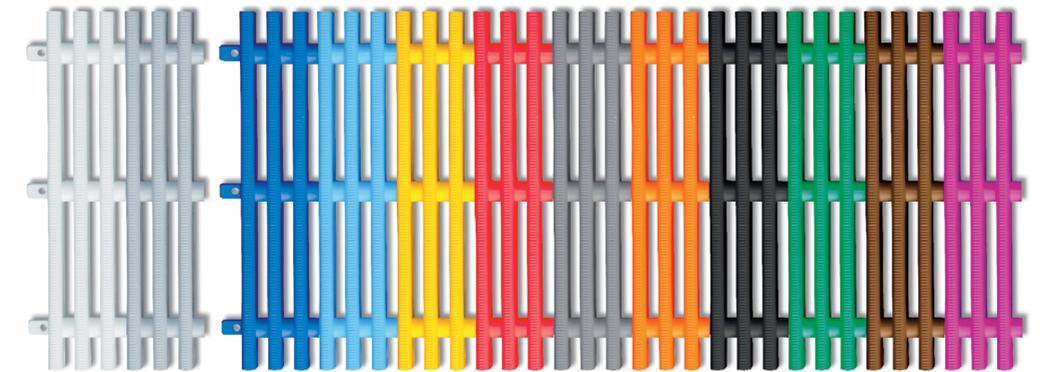

ASM-Profile

Ihr Hersteller für Eingangsmatten und Profile



Dehnfugenprofile
Eckschutzprofile
Eingangsmatten
Sportbodenprofile
Abschlussprofile
Treppenprofile
Schwimmbadroste

Montageanleitung
Reinigung - Pflege
Prüfungszeugnisse

- Schwimmbadroste

Montagerichtlinien

ASM-Profile


Durch das einfache Stecksystem der ASM-Profile Schwimmbadroste lassen sich die einzelnen Elemente schnell, einfach und stabil verlegen. Auch die Entnahme der Roste lässt sich dadurch genauso schnell und einfach umsetzen wie das Einlegen.

Es ist dabei darauf zu achten, dass die Roste spannungsfrei in der Rinne liegen und jeweils nach links und rechts etwas Luft ist.

Falls nötig lassen sich die einzelnen Elemente auch mit Hilfe einer Stich- oder Kreissäge mit Holzschneideblatt problemlos in Breite und Länge anpassen.

Wir empfehlen mit dem Einlegen in den Ecken zu beginnen und von dort aus gleichmäßig die einzelnen Elemente anzulegen. Dort wo sich die Einzelelemente treffen ist es meist nötig ein Passtück zu fertigen indem ein Teil in der Länge angepasst wird.

Es sollte darauf geachtet werden, dass dieses Passtück nicht zu klein wird. Wir empfehlen dabei eine Mindestlänge von ca. 100 mm. Im Zweifelsfall zwei Passtücke in der entsprechenden Mindestlänge einsetzen.

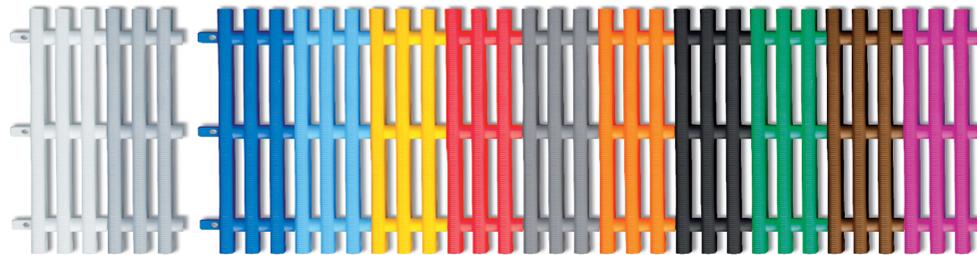

Wir produzieren nicht nur Standardlösungen, Sonderlösungen kurzfristig möglich.

PRÜFZEUGNIS

zur Rutschhemmung von Boden- und Rampenoberflächen und zur Rutschfestigkeit von Oberflächen von Schwimmbadgeräten

Prüfobjekt: **Kunststoff**
 Materialart: Festes Schwimmbadrostelement aus Polypropylen
 Artikelbezeichnung: Schwimmbadrost FSR 22-250
 Abmessungen: Rostbreite 250 mm (nach Herstellerangabe sind weitere Rostbreiten lieferbar); Standardlänge 1000/333 mm; Profilhöhe 22 mm; Profilbreite 10 mm (gerundet); Profilabstand 8 mm im Mittel
 Farbe: Standardfarbe: RAL 9010 Reinweiß & 7035 Lichtgrau (nach Herstellerangabe sind weitere Farben lieferbar; Prüfmuster: weiß)
 Oberfläche: mit Gleitschutzriefung (parallel zur Profibreite)
 Hersteller/Lieferer: ASM-Profile GmbH
 An der Hansalinie 1
 59387 Ascheberg

Auftraggeber: ASM-Profile GmbH
 An der Hansalinie 1
 59387 Ascheberg

Zeugnisnummer: 93242101.002

Prüfdatum: 12.03.2021

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 13451**, Ausgabe 2011-11 „Schwimmbadgeräte“
 Teil 1: „Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren“
 Teil 2: „Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Leitern, Treppenleitern und Griffbögen“ (Ausgabe 2001-07)
 Teil 4: „Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Startblöcke“ (Ausgabe 2001-07)
DIN EN 15288-1, Ausgabe 2010-12 „Schwimmbäder“
 Teil 1: „Sicherheitstechnische Anforderungen an Planung und Bau“

Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
 Prüfrichtung1: Profilverlauf quer zur Begehungsrichtung
 Prüfrichtung2: Profilverlauf parallel zur Begehungsrichtung

Prüfergebnis: Grad der Neigung:
 1. Prüfrichtung **34°**
 2. Prüfrichtung **32°**

Bewertung: **Bewertungsklasse der Rutschfestigkeit: 24°**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
 Institut für Wand- und Bodenbeläge
 Der Geschäftsführer

F. Höltkemeyer
 Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer



Großburgwedel, 17.03.2021
 Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannten Prüfgrundlagen nicht ändern, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel - Telefon (0 51 39) 99 82-0 - Telefax (0 51 39) 99 82-40 - E-Mail: info@saeurefliesner.de
 Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00 aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212.



PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in nassbelasteten Barfußbereichen

Prüfobjekt: **Kunststoff**
 Materialart: Festes Schwimmbadrostelement aus Polypropylen
 Artikelbezeichnung: Schwimmbadrost FSR 22-250
 Abmessungen: Rostbreite 250 mm (nach Herstellerangabe sind weitere Rostbreiten lieferbar); Standardlänge 1000/333 mm; Profilhöhe 22 mm; Profilbreite 10 mm (gerundet); Profilabstand 8 mm im Mittel
 Farbe: Standardfarbe: RAL 9010 Reinweiß & 7035 Lichtgrau (nach Herstellerangabe sind weitere Farben lieferbar; Prüfmuster: weiß)
 Oberfläche: mit Gleitschutzriefung (parallel zur Profibreite)
 Hersteller/Lieferer: ASM-Profile GmbH
 An der Hansalinie 1
 59387 Ascheberg

Auftraggeber: ASM-Profile GmbH
 An der Hansalinie 1
 59387 Ascheberg

Zeugnisnummer: 93242101.001

Prüfdatum: 12.03.2021

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN 51097** "Prüfung von Bodenbelägen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Naßbelastete Barfußbereiche; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene" Ausgabe 11/92;
 Anforderungen des Kuratoriums **"Rutschhemmende Bodenbeläge - Liste NB"**
 Die Anlieferung des Probelages erfolgte im prüffertigen Oberflächenzustand.
 Prüfrichtung1: Profilverlauf quer zur Begehungsrichtung
 Prüfrichtung2: Profilverlauf parallel zur Begehungsrichtung

Prüfergebnis: Mittlerer Neigungswinkel:
 1. Prüfrichtung **34°**
 2. Prüfrichtung **32°**

Bewertung: **Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: C**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
 Institut für Wand- und Bodenbeläge
 Der Geschäftsführer

F. Höltkemeyer
 Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer



Großburgwedel, 17.03.2021
 Schu/ke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel - Telefon (0 51 39) 99 82-0 - Telefax (0 51 39) 99 82-40 - E-Mail: info@saeurefliesner.de
 Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00 aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kenn-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVO notifizierte Stelle NB 1212

